


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»
ЦЕХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник цеха
защитных покрытий

 Д.С. Жук
«27» мая 2013г.

АКТ

О заключительном осмотре
образцов лакокрасочных покрытий

« 27 » мая 2013г.

27.05.2013г. комиссия цеха защитных покрытий совместно с контролером отдела диагностики и контроля провела осмотр лакокрасочных покрытий нанесенных 05.12.2012. на контрольные образцы. Металлические пластины размером 100x100x1,0мм

Образец №1

На образец нанесен Грунт-эмаль алкид-уретановая «Синтего-UR.06элит» красного цвета кистью в 1слой.

Образец №2

На два образца нанесены Грунт-эмаль хлоркаучуковая «Синтего-КЧ.14М» вишневого цвета кистью в 1слой.

Образцы были размещены в гранбашне цеха М-9 где подвергались воздействию пыли аммиачной селитры NH_4NO_3 .

Результаты заключительного осмотра:

1. Покрытие всех образцах осталось чистым, отслоения, ржавчина или какие любые другие изменения не наблюдаются.

2. Толщина покрытий:

- Грунт-эмаль алкид-уретановая «Синтего-UR.06элит» красного цвета составляет – 69-71мкм.

- Грунт-эмаль хлоркаучуковая «Синтего-КЧ.14М» вишневого цвета составляет – 48-52мкм.

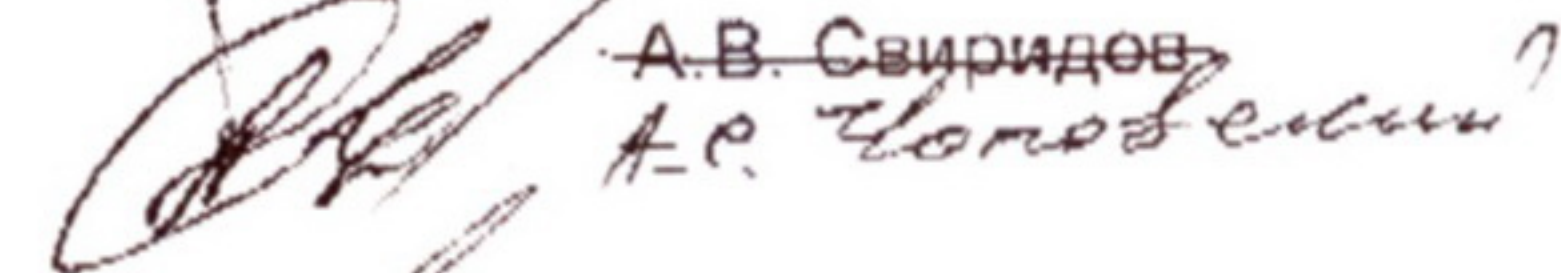
3. Адгезия – 1балл.

Зам. начальника цеха

 Д.С. Задачин

ст. Мастер

 А.В. Свиридов

 А.С. Чуповецкий

Контролер ОДИК

 Л.В. Ласинская